

Химический состав (метод XRF), %


SiO ₂	99,768
Fe ₂ O ₃	0,027
Al ₂ O ₃	0,142
CaMg	0,005

Цветность (метод Minilta CM-3610d)

L*	55,93
a*	4,19
b*	13,80

Гранулометрический состав

Размер сита, мкм	Остаток, %	Проход, %
3000	0,00	100,00
2500	0,01	99,99
2000	0,00	99,99
1600	0,93	99,06
1000	24,67	74,39
800	57,68	16,70
630	14,97	1,73
400	1,70	0,03
315	0,03	0,01
200	0,01	0,00
0	0,00	0,00

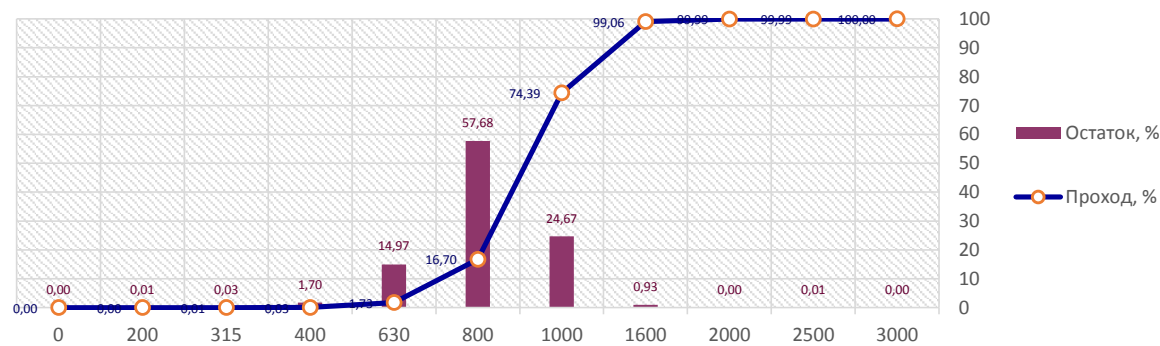

Средний размер зерна, мкм	917,4
Однородность, %	84,0
Модуль крупности	3,27

Физические свойства

Насыпная плотность	1,60
Глина, %, не более	0,20
Влажность, %, не более	0,50
Коэффициент фильтрации	...

Вышеуказанные данные являются усредненными. Приведенные данные анализов являются представительскими и не заменяют анализы, проведение которых необходимо для подтверждения химических и физических свойств в случаях, когда это является важным. Продажа и поставка продукта согласно общим условиям.

№ 123600 от 23.12.2015, Аттестат
аккредитации №
ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011

ОАО "Воронежское рудоуправление"

396941, Воронежская область, Семилукский район, п.Стрелица, ул.Центральная, 1А

www.sibelcorus.ru; e-mail: marketing-sibrus@sibelco.com

Тел. +7(495) 232-51-49, 232-51-50